




SIA „IBIZA ” stabu koksnes kvalitātes prasības


- Stabu koksni gatavo no slaidas, svaigi zāģētas priedes (Pinus Sylvestris) pirmā vai vidus nogriežņa. Nav izmantojami galotnes posmi, kā arī vējgāzēs un snieglauzēs bojāti koki.
- Stumbra galiem jābūt nozāģētiem taisni.
- Zariem un puniem jābūt atzāģētiem līdz ar stumbru.
- Garuma virsmērs + 10cm
- Koksnes vainas un to pieļaujamie lielumi:

Koksnes vainas	Pieļaujamie koksnes vainu izmēri
Veseli, nokaltuši, melni zari	Pieļauj līdz 80mm platumā (mēra perpendikulāri stumbra asij)
Trupējuši mīksti zari	Pieļauj līdz 40mm platumā un maksimums 1 šāds zars uz 2m.
Gredzenveida plaisas	Nepieļauj
Saussāns	Pieļauj ne garāku par 4xdiametrs attiecīgajā vietā, platums max ½ no diametra attiecīgajā vietā un dziļumā ne vairāk par 12mm.
Atsveķošanas brūces, apogļojums, vēzis	Nepieļauj
Vienpusīgā līkumainība	Pieļauj tik, lai taisne, kas savieno tievgaļa un resgaļa centrus, visā stumbra garumā nebūtu tuvāk par 4cm no stumbra ārmales. (1.att.)
Saliktā līkumainība	Līdz 1 % (2.att.)
Greizšķiedrainība	Pieļauj, 2cm uz metru
Izrāvumi, atšķēlumi, gāšanas plaisas	Pieļauj, ja neskar stumbra nominālo garumu un darba cilindru.
Mehāniski bojājumi	Pieļauj dziļumā līdz 2cm
Trupe	Nepieļauj
Aplievas iekrāsojums	Pieļauj zilējumu, pārējos nepieļauj
Metāla ieslēgumi	Nepieļauj
Kukaiņu bojājumi	Pieļauj dziļumā līdz 3mm
Apogļota koksne	Pieļauj.

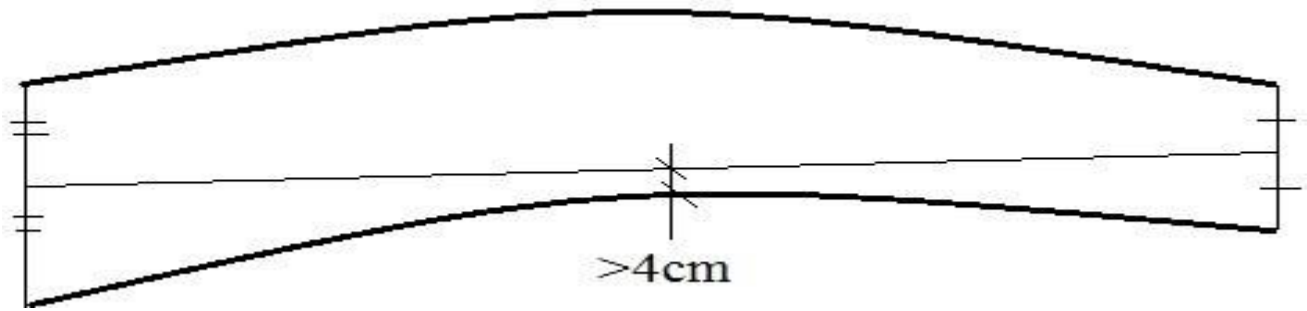

1.att. Pieļaujamā līkumainība

- Līkumainība tiek mērīta, uzmērot kokmateriāla garenass lielāko izliekuma novirzi (a) no taisnas, galu centrus savienojošas, līnijas, ko attiecina pret kokmateriāla garumu un izsaka procentos.
- Daudzpusīgas līkumainības gadījumā vērtē lielāko līkumainības rādītāju.

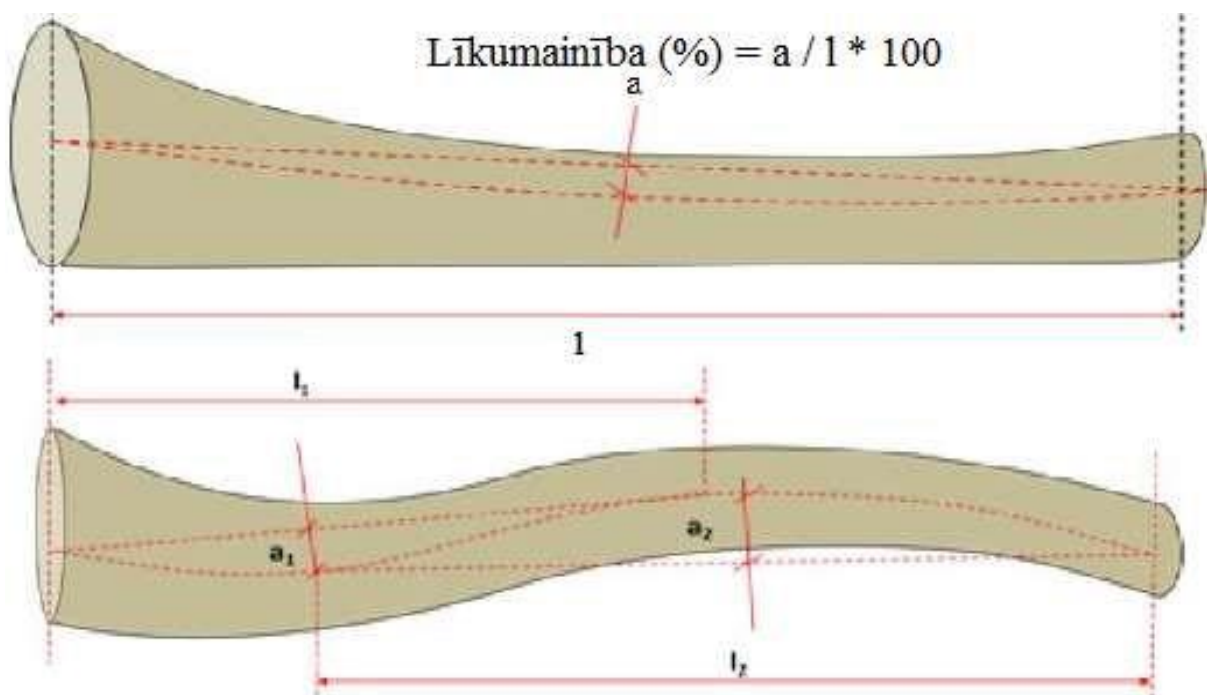

2.att. Līkumainības mērīšana. □

□